

Связующее sb 93


Ткань HTS 45 E230 12K однонаправленная лента 140 г/м² с утком ВМПС

Пропитка вакуумная инфузия

	прочность Мпа		модуль	Гпа	удлинени е	%
растяжение 0	1856		114,4		1,62	
растяжение 90	43		10,6		0,4	
сдвиг в плоскости	93					
межслоевой сдвиг	80					
свойства связующего						
	UTS Мра растяжени е D 638	UTS Мра сжати е D 695	Flex.Str . Мра изгиб D 790	Kq, МПа*м ^{1/2}	G=J/Вwφ , Дж/м ²	Tg, ТМА, °C
	98	219	208	0,965	244,4	290

Отверждение 3 часа 190. Постотверждение 4 часа 230

Гелирование при 160

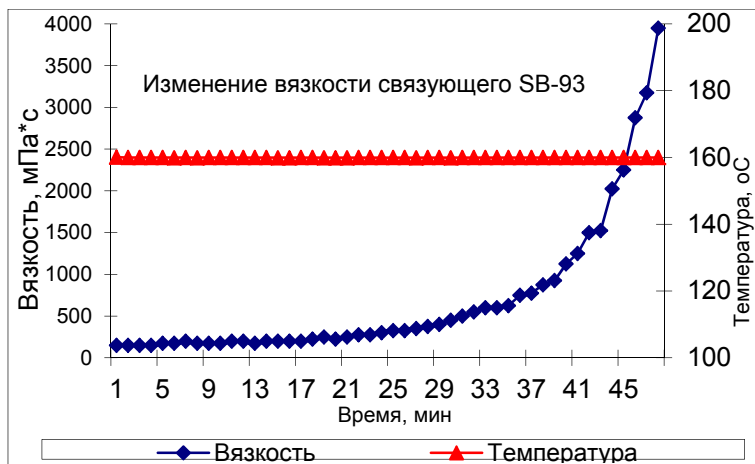

ТМА

